

# SCODILL 0/8 mm DoB

**Péetrographie :** Laitiers d'aciéries

**Client :** Autocontrôle

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 8

EN 13285 Graves non traitées

Référence Producteur/Client


	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	f	W
V.S.S.	15.0		75		87		99			
V.S.I.	8.0		15		47		90			
Valeur Type	12	39	50	62	79	86	98	100	12	8
LS										
LI										

### Partie informative

Résultats de production

du 23/06/22 au 02/12/22

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	f	W
Maximum	14.6	48	59	71	84	91	98	100	14.60	10.4
Xf+1.25xEcart-types										
Moyenne Xf	12.6	40	51	63	79	89	98	100	12.60	8.8
Xf-1.25xEcart-types										
Minimum	10.6	35	45	58	75	86	97	99	10.60	6.4
Ecart-type	1.11	4.1	4.6	4.2	2.8	1.7	0.4	0.2	1.107	1.20
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme									EN 933-1	EN 1097-5

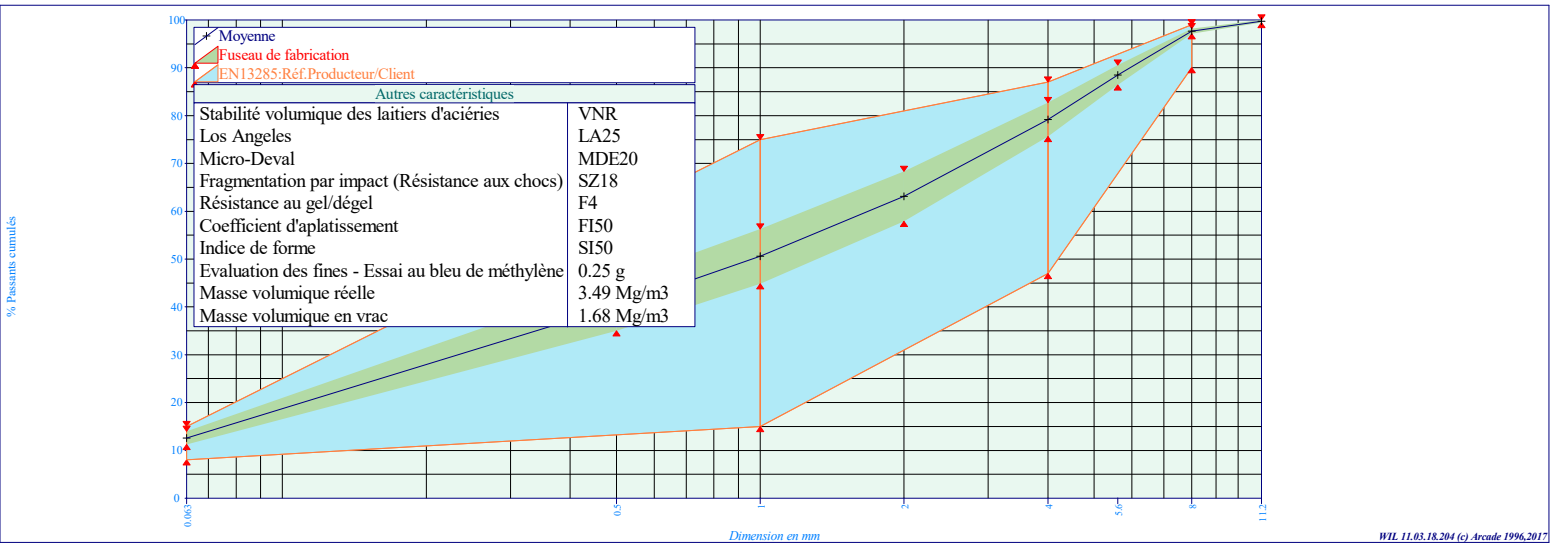

LA et MDE effectués sur la fraction 10/14 mm

Michael Joost